




revetec siloxano

PINTURA AL SILOXANO PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LARGA DURACIÓN CON EL MÍNIMO MANTENIMIENTO, ESPECIALMENTE INDICADA PARA AMBIENTES AGRESIVOS O HÚMEDOS.

APLICACIONES

- ✓ Revoques de TQ MORTECAL BASE / FI.
- ✓ Revoques cementosos o de cal.
- ✓ Revoques deshumidificantes.

PROPIEDADES

 Impermeable	 Protección contra la carbonatación
 Resistente al moho	 Hidrófugo
 Muy adherente y penetrante	 Lavable
 Transpirable	 Fácil aplicación
 Elevado rendimiento y cobertura	 2 capas

MODO DE EMPLEO

El soporte deberá estar **limpio, seco y sólido**. Eliminaremos restos de suciedad, polvo, grasas, aceites y eflorescencias. El soporte deberá estar **exento totalmente de restos de pinturas**. Antes de empezar a aplicar TQ REVETEC SILOXANO protegeremos las partes próximas que no deban ser pintadas (cerramientos, cristales, baldosas,...).

1ª capa:

Diluir el producto hasta un 15% con agua y mezclar hasta homogeneizarlo.

2ª capa:


Dejar secar. Aplicaremos una segunda mano diluida hasta un 8% con agua.

DATOS TÉCNICOS

- Polímero base Copolímeros acrílicos
- Diluyente Agua
- Peso específico 1,59 g/cm³
- Sólidos en peso 65 ± 5%
- Contenido volátil orgánico (VOC) 8 g/l
- Punto de inflamación Superior a + 100 °C
- Viscosidad a 23 °CBroofield RVT sp. 6 a 100 rpm 50±5 poises
- Acabado Mate
- Espesor de capa Aprox 0,2 mm
- Lavabilidad Excelente. Superior a 5000 dobles pasadas (DIN 53778)
- Permeabilidad al agua líquida Baja 0,05 kg/(m² h ½) (UNE EN 1062-3)
- Permeabilidad al vapor de agua Alta 440 g/m² día (UNE EN ISO 7783-2)
- Resistencia al envejecimiento Excelente ΔE= 1 (Ref. ΔE < 2,5)

RENDIMIENTO:

1 L = 5m² (en dos manos)

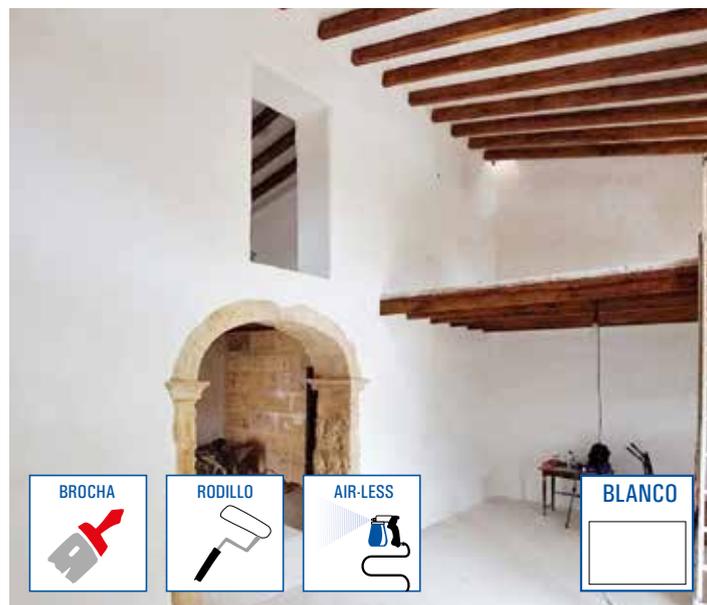

**Otros colores consultar.*